



**Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:**


01-01-2018 - 31-12-2018

Leca Danmark A/S  
 Randersvej 75  
 DK-8940 Randers SV

Produktnr	16226000
Produktnavn	Leca 0-4 (0-50-50)
Antal analyser:	33

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

Supplerende egenskaber iht. DS 2426:2011

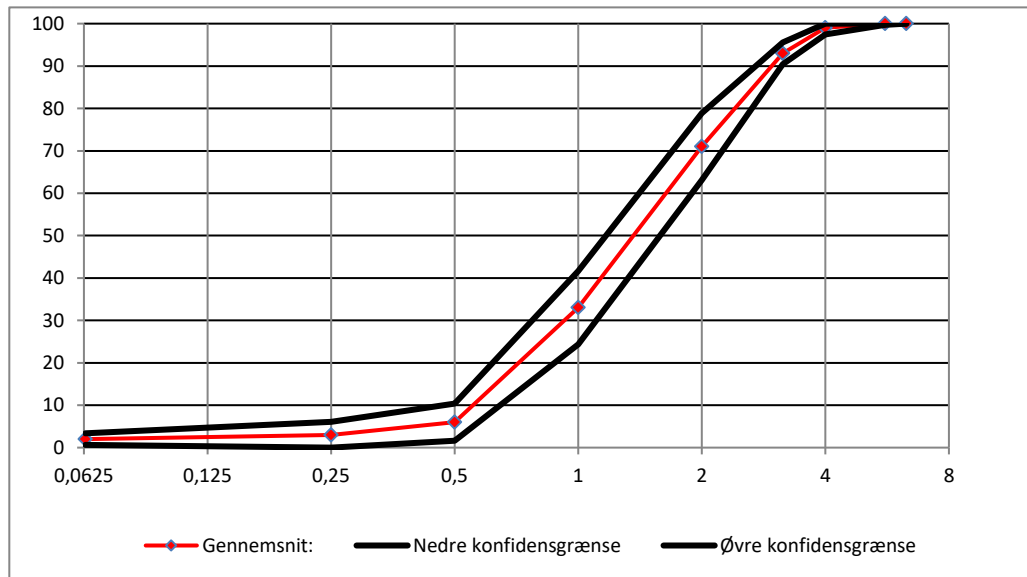

	Vand %
Gennemsnit:	0,2
Std.afv:	0,22
k-faktor	1,7
Nedre konfidensgrænse	0,0
Øvre konfidensgrænse	0,6

Vandindholdet er før evt. tilsætning af vand ved læsning

Indhold af vandopløselige alkalier: Max. 0,28 % Na<sub>2</sub>O

% gennemfald /sigtestr	6,3	5,6	4	3,15	2	1	0,5	0,25	0,063	D50
Gennemsnit:	100	100	99	93	71	33	6	3	2	1,44
Std.afv:	0,00	0,17	0,92	1,51	4,65	5,10	2,58	1,82	0,81	0,13
k-faktor	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Nedre konfidensgrænse	100	100	97	90	63	24	2	0	1	1,22
Øvre konfidensgrænse	100	100	100	96	79	42	10	6	3	1,66