



**Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:**


01-01-2017 - 31-12-2017

Leca Danmark A/S  
 Randersvej 75  
 DK-8940 Randers SV

Produktnr	16226000
Produktnavn	Leca 0-4 (0-50-50)
Antal analyser:	38

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

Supplerende egenskaber iht. DS 2426:2011

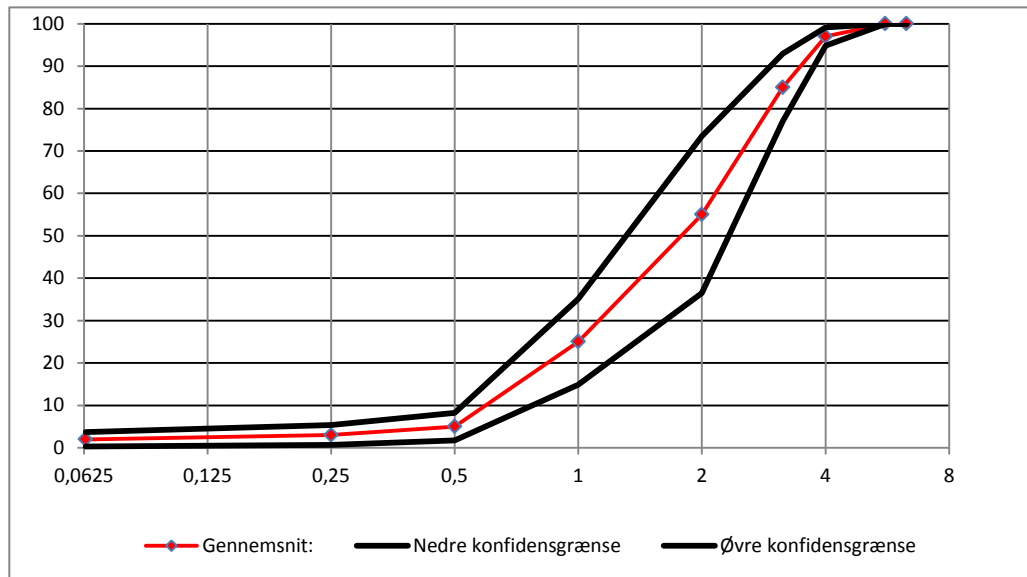

	Vand %
Gennemsnit:	0,5
Std.afv:	0,27
k-faktor	1,6
Nedre konfidensgrænse	0,1
Øvre konfidensgrænse	0,9

Vandindholdet er før evt. tilsætning af vand ved læsning

Indhold af vandopløselige alkalier: Max. 0,28 % Na<sub>2</sub>O

% gennemfald /sigtestr	6,3	5,6	4	3,15	2	1	0,5	0,25	0,063	D50
Gennemsnit:	100	100	97	85	55	25	5	3	2	1,83
Std.afv:	0,00	0,00	1,37	4,98	11,56	6,34	2,04	1,46	1,06	0,28
k-faktor	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Nedre konfidensgrænse	100	100	95	77	37	15	2	1	0	1,39
Øvre konfidensgrænse	100	100	99	93	73	35	8	5	4	2,27