


Sigteanalyser på Leca® produkter i perioden:

1/1/2021 - 12/31/2021

 Leca Danmark A/S
 Randersvej 75
 DK-8940 Randers SV

Produktnr	16040000
Produkt navn	Leca 10-20
Antal analyser:	66

Konfidensgrænserne er beregnet som 90 % fraktil med 90 % konfidens iht. ISO 12491

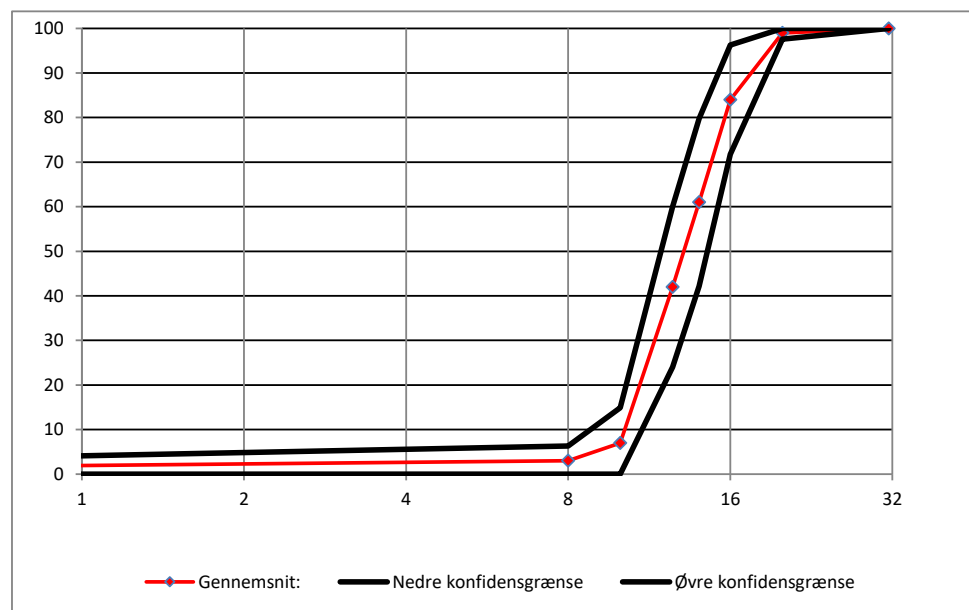

Korndensitetsanalyser iht. EN 1097-6 i samme periode

	Korndensitet (ovntør) 24 h	Korndensitet (mættet og overfladetør) 24 h
Gennemsnit:	465	600
Std.afv:	33,8	45,3
Antal data:	9	9
k-faktor	2,2	2,2
N. konfidensgr:	391	500
Ø. Konfidensgr:	539	700

% gennemfald / sigtestr	31,5	20	16	14	12,5	10	8	0,063	D50
Gennemsnit:	100	99	84	61	42	7	3	1	13,20
Std.afv:	0,00	0,86	7,65	11,74	11,25	4,94	2,09	0,42	0,78
k-faktor	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Nedre konfidensgrænse	100	98	72	42	24	0	0	0	11,95
Øvre konfidensgrænse	100	100	96	80	60	15	6	1	14,45